


Patina-Effekt

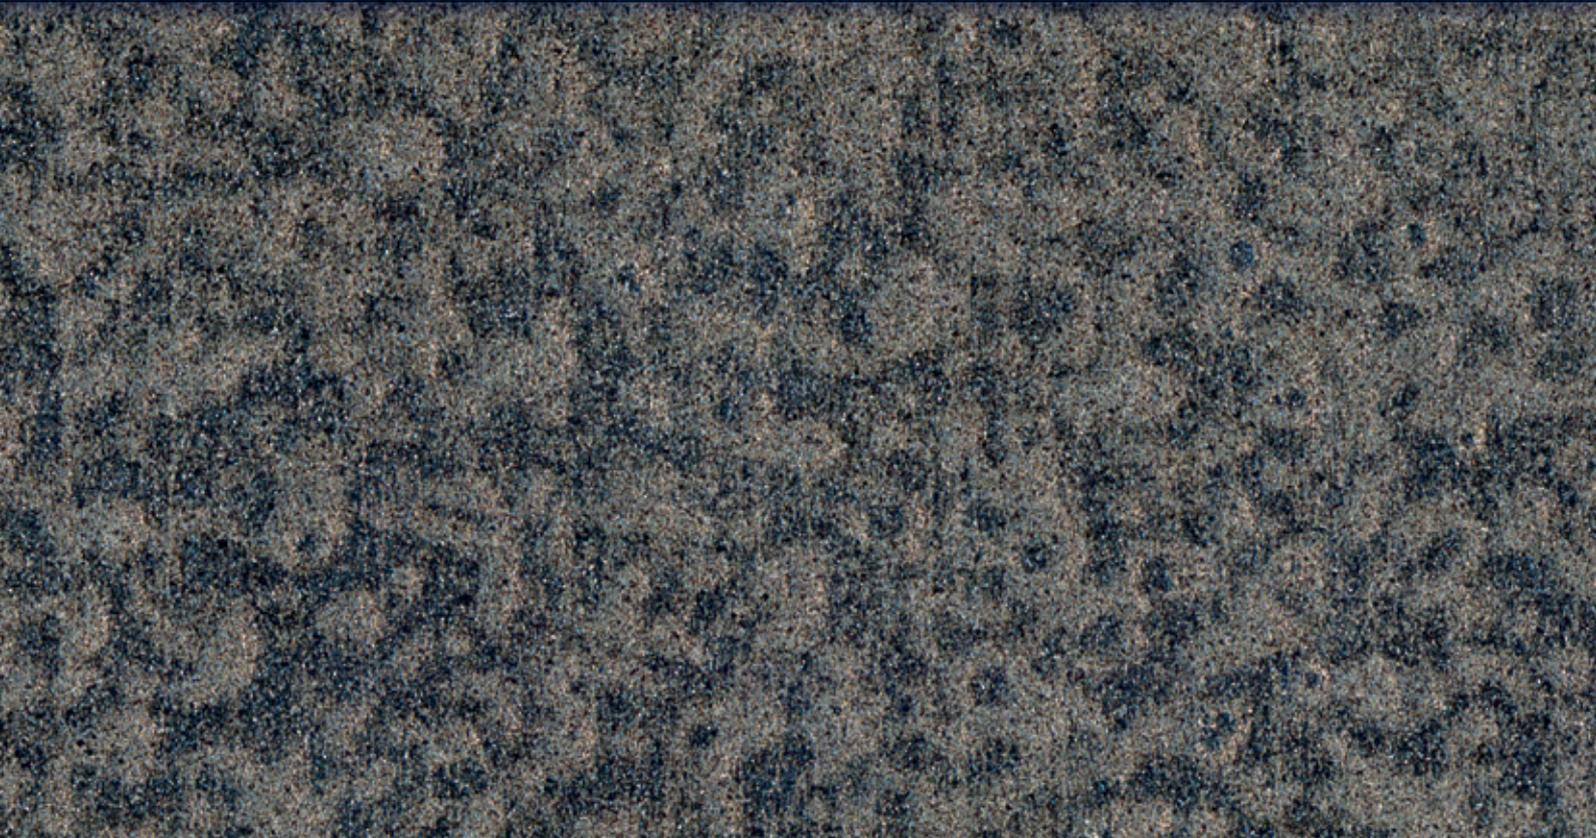

- Trägermaterial mit Unocryl Strukturfüller (USF), verdünnt mit 10% Wasser, im Kreuzgang spritzen
- Mit einem Schwamm ohne Wartezeit hochziehen, es entsteht die gewünschte Struktur
- Die Struktur nach dem Trocknen über Nacht leicht anschleifen
- Buntlack, z.B. Wigranit® Novacolor Metallic MB und Gold im Mischungsverhältnis 60:40 und 3% Wigranit® Novacolor Schwarz (gehärtet 20:1 mit PUR Härter 5085 und bis zu 10% PUR Verdünner S9004) im Kreuzgang spritzen, nach einer Trockenzeit von 1-4 Stunden einmal mit Klarlack Crystallit® CL (gehärtet 10:1 mit PUR Härter 5085 und bis zu 10% PUR Verdünner S9004) fixieren
- Trocknung über Nacht
- Im Anschluss mit Wisch-Patina-Paste WPP/schwarz patinieren
- Nach einer Trockenzeit von 5 Stunden mit einem Schleifvlies die gewünschte Struktur und Farbeffekt schleifen und im Anschluss mit Klarlack Crystallit® CL im Wunschglanzgrad (gehärtet 10:1 mit PUR Härter 5085 und bis zu 10% PUR Verdünner S9004) ablackieren